

# SCHNELLARBEITSSTÄHLE

## Anwendungssegmente

Zerspanungswerzeuge

Automobil

## Verfügbare Produktvarianten

Langprodukte\*

Bleche

\* Die angegebenen Daten beziehen sich ausschließlich auf Langprodukte. Beachten Sie Hinweise am Ende des Datenblatts (pdf).

## Produktbeschreibung

BÖHLER S600 – „Der Schnellarbeitsstahl“

Ideal für Fräser, Spiral- und Gewindebohrer, Räumwerkzeuge, Kaltarbeitswerkzeuge

Der BÖHLER S600 ist der am häufigsten verwendete Schnellarbeitsstahl und er ist das Ausgangsmaterial für unsere Kunden, die sich mit Schnellarbeitsstahl auseinandersetzen.

## Schmelzroute

Lufterschmolzen oder Lufterschmolzen + ESU (ISORAPID)

## Eigenschaften

- > Zähigkeit und Duktilität : hoch
- > Verschleißbeständigkeit : hoch
- > Druckfestigkeit : hoch
- > Kantenstabilität : hoch
- > Schleifbarkeit : hoch
- > Warmhärté : hoch

## Verwendung

- |                                     |                        |   |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| > Räumwerkzeuge                     | > Kaltumformen, Prägen | > Schneiden, Stanzen, Feinschneiden                                   |
| > Abwälzfräser, Stoßwerkzeug        | > Einspritzkomponenten | > Allgemeine Automobilkomponenten (Turbolader, Kolbenringe, Sensoren) |
| > Pulverpressen                     | > Walzen               | > Industriemesser   |
| > Sonder-Schneidwerkzeuge           | > Normalien            | > Spiral-/Gewindebohrer   |
| > Verschleißteile                   | > Gewindewalzen        | > Sägeblätter   |
| > Maschinenmesser (für Produzenten) |                        |   |

## Technische Daten

Werkstoffbezeichnung			Normen	
1.3343	SEL		4957	EN ISO
HS6-5-2C	EN			

**Chemische Zusammensetzung (Gew. %)**

C	Cr	Mo	V	W
0.9	4.1	5	1.8	6.2

**Materialeigenschaften**

	Druckbelastbarkeit	Schleifbarkeit	Warmhärte	Zähigkeit	Verschleißwiderstand	Schneidhaltigkeit
<b>BÖHLER S600</b>	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★
<b>BÖHLER S200</b>	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★
<b>BÖHLER S401</b>	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★
<b>BÖHLER S404</b>	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★
<b>BÖHLER S405</b>	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★
<b>BÖHLER S430</b>	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★
<b>BÖHLER S500</b>	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★★
<b>BÖHLER S607</b>	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
<b>BÖHLER S630</b>	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★
<b>BÖHLER S705</b>	★★★	★★★	★★★★	★★	★★	★★★★
<b>BÖHLER S730</b>	★★★	★★★	★★★★	★★	★★	★★★★

**Lieferzustand**

Geglüht	
Härte (HB)	max. 280
Zugfestigkeit (UTS) (MPa)	max. 950
Zugfestigkeit (MPa)	max. 950

**Gehärtet und vergütet**

Härte (HRC)	min. 62   Stäbe gehärtet und angelassen (BHT)
-------------	---

**Wärmebehandlung**

Weichglühen	
Temperatur	770 bis 840 °C


Geregelte Ofenabkühlung (10 bis 20°C/h) bis ca. 600°C, weitere Abkühlung an Luft.

Spannungsarmglühen	
Temperatur	600 bis 650 °C


Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspanung oder bei komplizierten Werkzeugen. || Haltedauer nach vollständiger Durchwärmung 1 - 2 Stunden in neutraler Atmosphäre. || Langsame Ofenabkühlung.

Härtens und Anlassen	
Temperatur	1,100 bis 1,210 °C
	Salzbad, Vakuum    Vorwärmens: 1. Stufe ~ 500 °C, 2. Stufe ~ 850 °C, 3. Stufe ~ 1050 °C    Austenitisieren: 1100 - 1210 °C, Haltedauer nach vollständigem Durchwärmens 80 Sekunden, maximal 150 Sekunden, um Werkstoffschädigungen durch Überzeiten zu vermeiden.    Abschrecken: Öl, Warmbad (500 - 550 °C), Gas
Temperatur	550 bis 570 °C
	Langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Austenitisieren    Verweildauer im Ofen mindestens 2 Stunden    langsames Abkühlen auf Raumtemperatur    3 maliges Anlassen empfohlen    Härte siehe Anlassschaubild


## ZTU-Schaubild für kontinuierliche Abkühlung

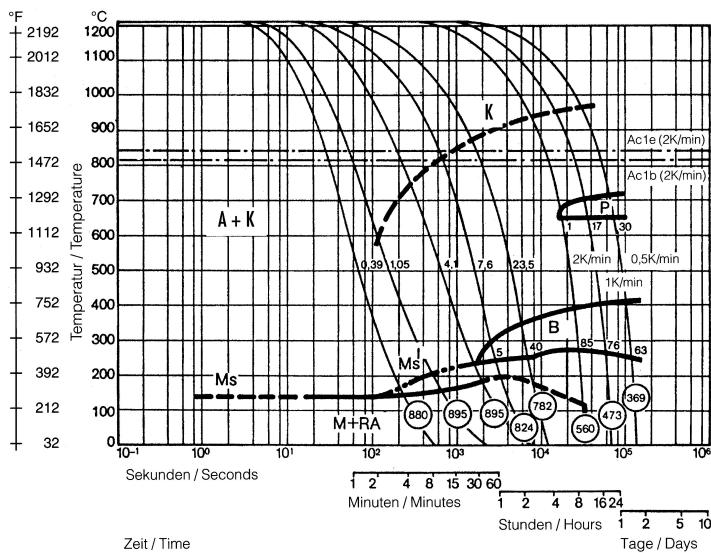

## Gefügemengenschaubild

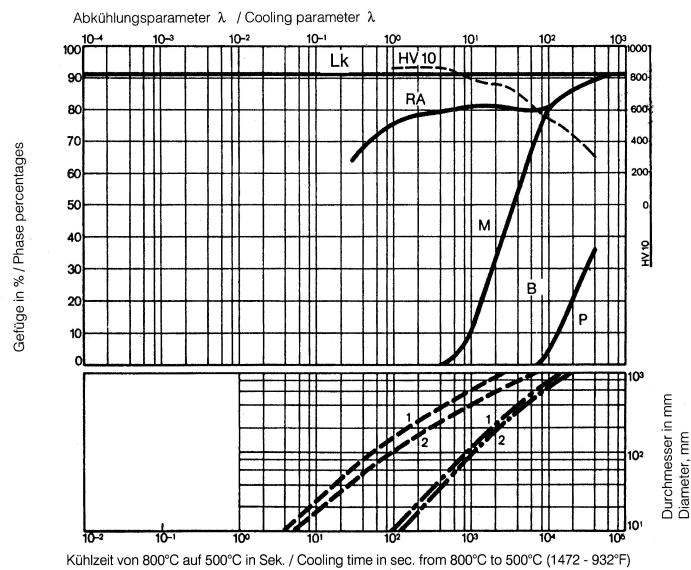

## Anlassschaubild

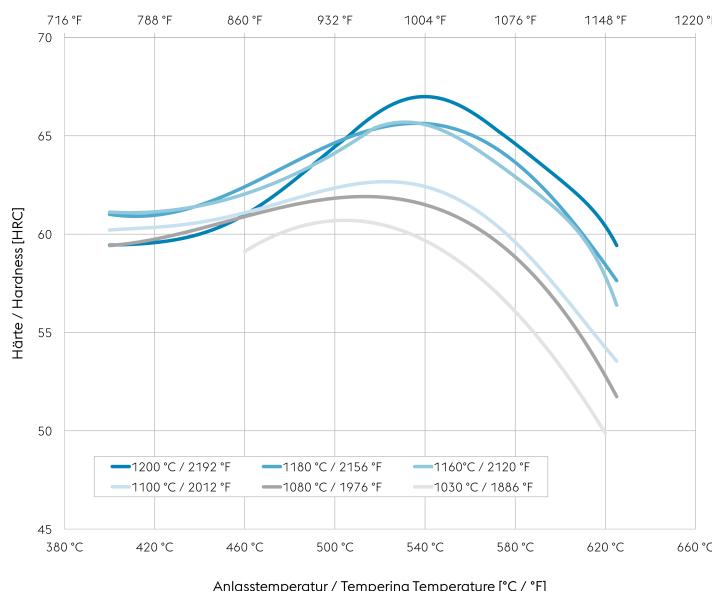

Vakuum

Haltedauer 3x2 Stunden

Probenquerschnitt: Vkt. 25mm

## Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C)	20
Dichte (kg/dm³)	8.07
Wärmeleitfähigkeit (W/(m.K))	21.8
Spezifische Wärmekapazität (kJ/kg K)	0.433
Spez. elektrischer Widerstand (Ohm.mm²/m)	0.47
Elastizitätsmodul (10³N/mm²)	219

## Wärmeausdehnungen zwischen 20°C und ...

Temperatur (°C)	100	200	300	400	500	600	700
Wärmeausdehnung (10⁻⁶ m/(m.K))	11.5	11.7	12.2	12.4	12.7	13	12.9

Falls zusätzlich zu Langprodukten weitere verfügbare Produktvarianten angeführt sind, berücksichtigen Sie bitte, dass sich diese in Bezug auf Schmelzverfahren, technische Daten, Liefer- und Oberflächenzustand sowie verfügbare Produktabmessungen unterscheiden können. Für verbindliche technische Spezifikationen, sonstige Anforderungen und Abmessungen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen voestalpine BÖHLER Vertriebsgesellschaften. Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information. Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden. Messdaten sind Laborwerte und können von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine gesundheits- oder ozonschädigenden Substanzen verwendet.

**voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG**

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>